


## Bezeichnung

Werkstoff-Nr.	PREMIUM 1.2379
Kurzname	X153CrMoV12
AISI/SAE	D2; T30402
Suche nach Werkstoffalternativen im ABRAMS STAHLBERATER*	<a href="http://www.stahlberater.ch/alternativen/1.2379">www.stahlberater.ch/alternativen/1.2379</a>


## Ausführung



**Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß [PFS/BA]**  
 L: 200 mm L: 300 mm  
 L: 400 mm L: 500 mm  
 L: 600 mm L: 1'000 mm



**€co-Präz\* [€co]**  
 L: 500 mm



**Hart-Präz\* [Hart]**  
 L: 250 mm  
 L: 500 mm



**Präzisionsrundstahl ohne Bearbeitungsaufmaß [PRS]**  
 blank / geschliffen, ISO h8  
 L: 1'000 mm



**Präzisionsrundstahl mit Bearbeitungsaufmaß [PRS/BA]**  
 geschält / überdreht  
 L: 500 mm  
 L: 1'000 mm



**Erodierblock [EB]**  
 geglüht  
 gehärtet

## Chemische Zusammensetzung 1.2379 (Richtwerte in Gewichtsprozent)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	V
1.45 - 1.6	0.1 - 0.6	0.2 - 0.6	0 - 0.03	0 - 0.03	11.0 - 13.0	0.7 - 1.0	0.7 - 1.0

## Physikalische Eigenschaften

Lieferhärte / Lieferzustand	max. 255 HB, weichgeglüht (beim Erodierblock geglüht oder gehärtet)			
Lieferzugfestigkeit R <sub>m</sub>	ca. 860 N/mm <sup>2</sup>			
Arbeitshärte	max. 62 HRC			
Wärmeausdehnungskoeffizient 10 <sup>-6</sup> m/(m • K)	20 - 100°C	20 - 200°C	20 - 300°C	20 - 400°C
	10.5	11.5	11.9	12.2
Wärmeleitfähigkeit W/(m • K)	20°C	350°C	700°C	
	16.7	20.5	24.2	

## Werkstoffeigenschaften

Sekundärhärter, ledeburitischer Kaltarbeitsstahl mit vielfältiger Anwendbarkeit. Er ist verzugsarm, sehr verschleißbeständig und bietet eine gute Zähigkeit. Auch bei höheren Härtetemperaturen sehr anlassbeständig, somit kann er auch als Kaltarbeitsstahl ohne Härteabfall ergänzend gut nitriert werden.

## Anwendungsmöglichkeiten

Schnittwerkzeuge, Feinschneidwerkzeuge, Matrizen, Stempel, Gewindewalzbacken, Gewindewalzrollen, Räumnadeln, Fräser, Einsenkpfeifen, Presswerkzeuge, Holzbearbeitungswerkzeuge, Scherenmesser, Tiefziehwerkzeuge, Kaltwalzen, Messwerkzeuge, Kaltpilgerdorne, Kunststoffformen.




## Wärmebehandlung

Weichglühen	Temperatur		Abkühlen		Glühhärt			
	830 - 860°C		Ofen		max. 255 HB			
Spannungsarmglühen	Temperatur		Abkühlen					
	650 - 700°C		Ofen					
Härten	Temperatur		Abschrecken in		Härte nach dem Abschrecken			
	1000 - 1050°C		Luft, Öl, Warmbad (500 - 550°C)		63 HRC			
Anlassen	100°C	200°C	300°C	400°C	500°C	525°C	550°C	600°C
	63 HRC	61 HRC	58 HRC	58 HRC	58 HRC	60 HRC	56 HRC	50 HRC


## Schaubild Wärmeausdehnungskoeffizient

Werkstoff: X153CrMoV12, 1.2379

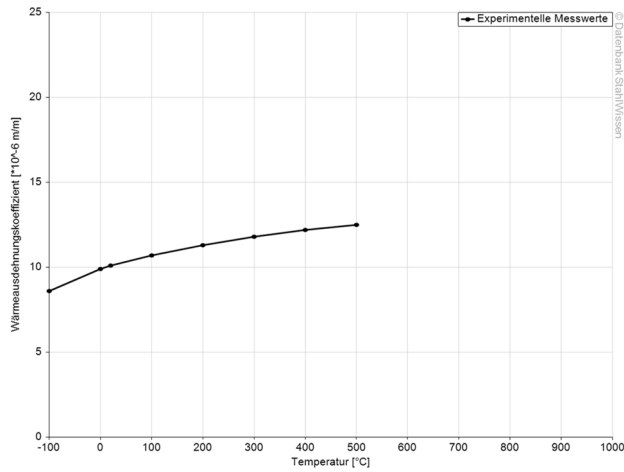


## Schaubild Wärmeleitfähigkeit

Werkstoff: X153CrMoV12, 1.2379

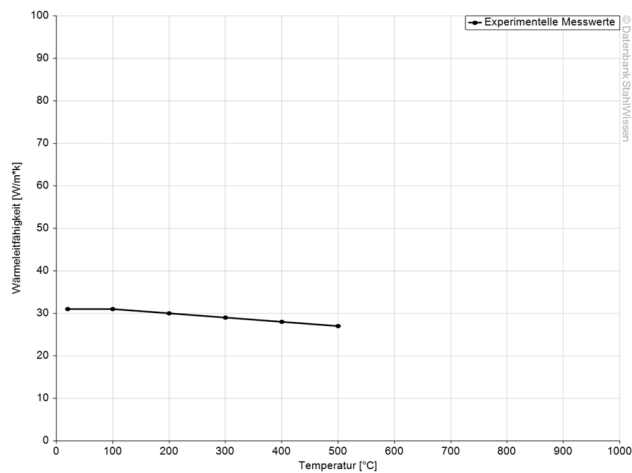


## Schaubild Wärmekapazität

Werkstoff: X153CrMoV12, 1.2379

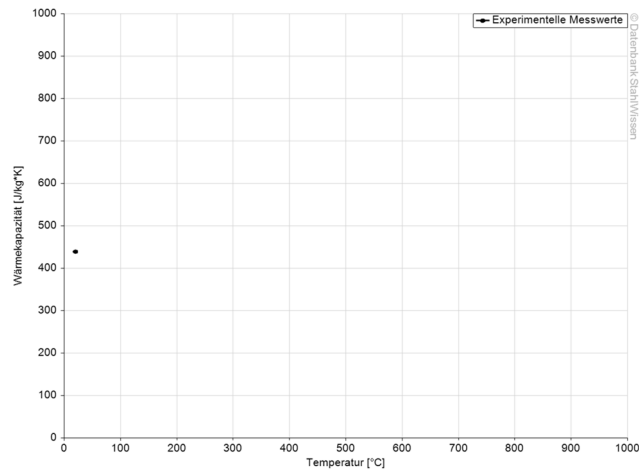


## Kontinuierliche ZTU-Schaubilder


Werkstoff: X153CrMoV12, 1.2379

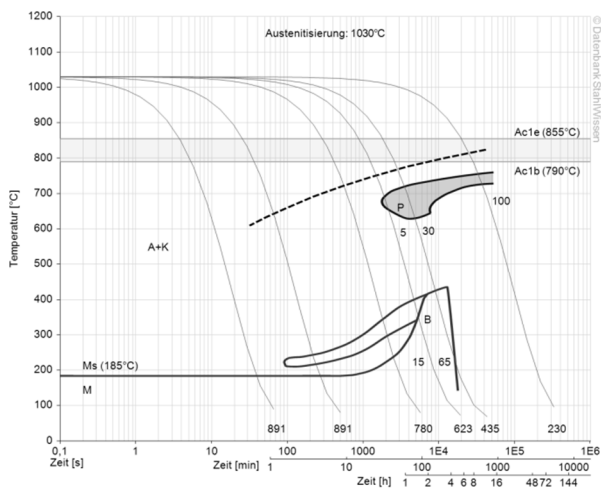


Werkstoff: X153CrMoV12, 1.2379

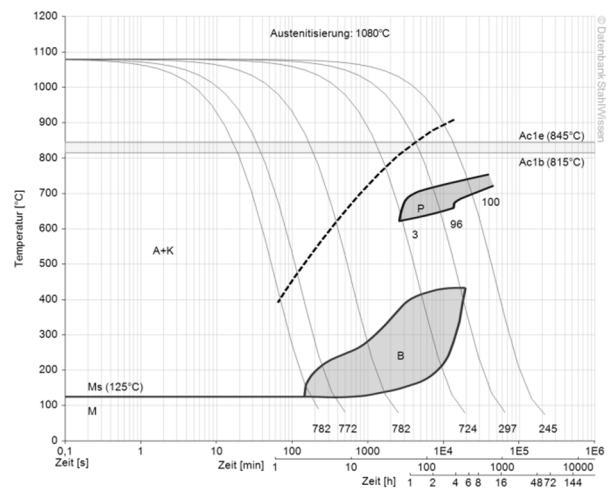

## Isothermisches ZTU-Schaubild

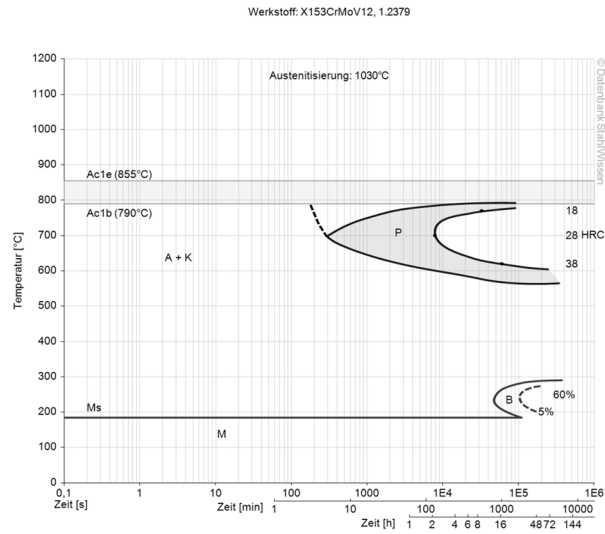

## Anlassschaubild

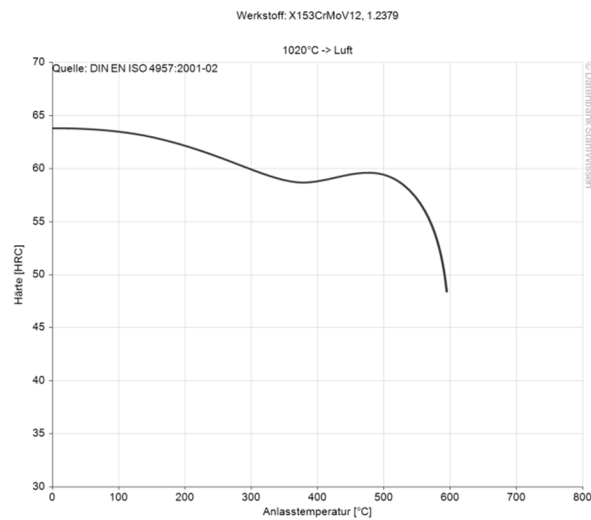

Die hier angegebenen Daten dienen als Anhaltswerte. Eine Haftung ist ausgeschlossen.  
Quelle der Grafiken: Datenbank StahlWissen Dr. Sommer Werkstofftechnik  
Stand: 2012

